



Sortierung von Kanthölzern in Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1

● ÄSTE

► Astmessung:

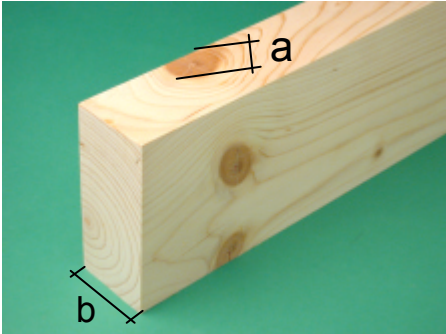

$$A = a/b$$

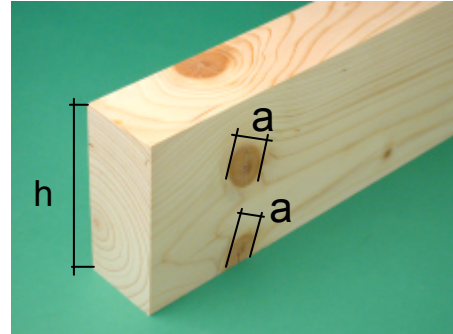


$$A = a/h$$

► Sortierung:


$$A \leq 2/5$$

● BAUMKANTE

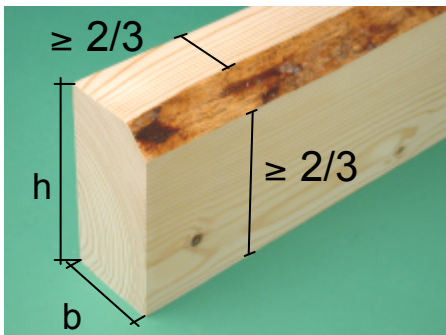

2/3 jeder Seite baumkantenfrei

● SCHWINDRISSE

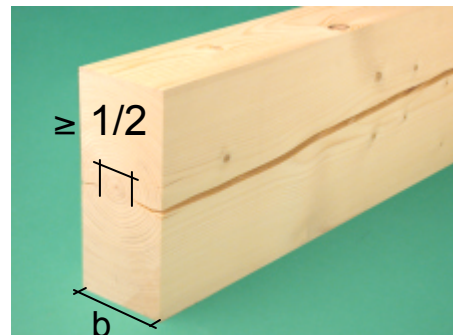

1/2 der Breite b rissfrei

● WEITERE SORTIERMERKMALE

FASERNEIGUNG:	bis 12 %
MARKRÖHRE:	zulässig
JAHRRINGBREITE:	mittlere Breite: allgemein: bis 6 mm bei Douglasie: bis 8 mm
RISSE:	keine Blitzrisse, keine Ringschäle
KRÜMMUNG:	Längskrümmung: bis 8 mm / 2 m Verdrehung: bis 1 mm / 25 mm Breite
VERFÄRBUNGEN, DRUCKHOLZ:	bis 2/5 des Umfangs zulässig, Bläue ist zulässig
INSEKTENFRASS:	Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser zulässig